



ウール 100% 毛糸染めレシピ

- ・毛（ウール）100%、100g のかせ糸 1 本を染める分量です。・糸は作業中に絡まないように“かせ”にして優しく取り扱ってください。
- ・染色温度はコールドオール・コールドイホット・酸性みやこ染それぞれの温度に従ってください。
- ・染料を扱う際はビニール手袋、またはゴム手袋を着用してください。・濃淡は染料の増減でお好みの色に調節してください。



かせ糸を作製する場合

毛糸玉やコーン巻きは染色する前にかせ糸の状態にし、絡みにくくするためにひびろを 3~4 箇所入れておきます。かせ糸の状態で購入した場合は元から入っているので不要です。


浸し染め

染め方の動画は QR コードから⇒



ピンク（酸性みやこ染）

染料：8g、熱湯：500ml、酢：52ml(1L:13ml)
お湯（オールは 30℃以上、ホット・酸性みやこ染は 85℃以上）：3.5L




かせ糸が浸る程度の量の水に浸して、水が浸透したら取り出して水気を絞っておく。



染料 8g を 500ml 程度の熱湯で溶け残りがないように溶かす。



お湯 3.5L に溶かした染料と酢 52ml を加えて染め液を作る。
かせ糸を棒に通した状態で染め液に浸す。
※かせ糸に少し太めの棒を通して扱くと絡まりにくくなります。

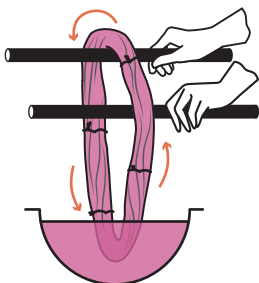

2 本の棒を使って 2~3 分に一回程度のペースで糸を回しては染め液に浸す工程を繰り返し、20~30 分染める。
※頻繁に回しすぎると毛糸同士が摩擦によってフェルト化するので注意してください。

色のつぶつぶ


みやこ染風スペckル

染め方の動画は QR コードから⇒




ブリリアントブルー＋カーネーション＋スプリンググリーン
（コールドイオール）


染料：適量、酢：13ml、水：1L




水 1L に酢 13ml を入れ、水が浸透するまでかせ糸を浸す。
水から取り出した後水気を絞っておく。

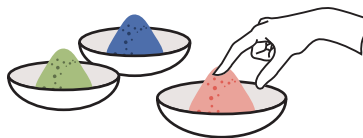

粉末の染料を小皿などにし、手袋をした状態でつまむ。

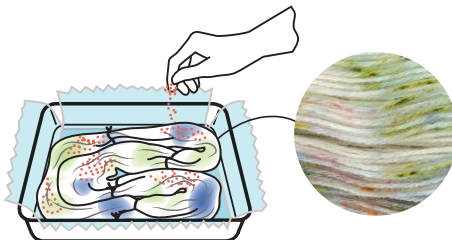

指についた染料をかせ糸に振りかけたり、こすったりして付着させる。
片面が終わったら裏面も同じように染料を付着させる。
※バットの底にラップを敷いておくと加熱作業の準備が楽になります。

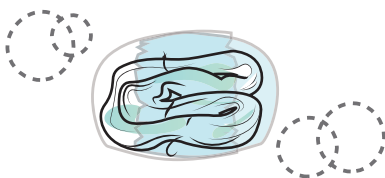

かせ糸をラップでつつみ、電子レンジを 500W に設定して 3 分程度温める。
※染まりが悪い場合は 3 分温める工程を何回か繰り返してください。

グラデーション

染め方の動画は QR コードから⇒




パープル（コールドイホット）

※一番濃い色の部分を高温で染色するため、コールドイホットか酸性みやこ染の使用をおすすめしております。

染料：12g、熱湯：300ml、酢：46ml(1L:13ml)
お湯（85℃以上）：3.2L

※使用する染色容器の大きさに合わせ、湯量を調節してください。

かせ糸が浸る程度の量の水に浸して、水が浸透したら取り出して水気を絞っておく。



※かせ糸に少し太めの棒を通して扱くと絡まりにくくなります。



染料を 300ml 程度の熱湯で溶け残りがないように溶かす。


お湯 3.2L に酢 46ml を入れ、溶かした染料を少量加えて、かせ糸の 3/4 程度を上下に動かしながら薄く染める。



残りの染料を 100ml 程度加えて、かせ糸の 1/2 程度を上下に動かしながら染める。

※濃くなりすぎた場合は薄めの染め液かお湯に浸して調節してください。

※お湯の量が減った場合は継ぎ足してください（足した湯量に合わせて酢も追加してください）。

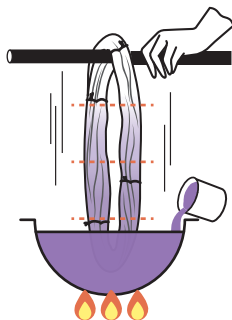

残りの染料を全て加えて、かせ糸の 1/4 程度を濃く染める。
※加熱しながら染めると、より濃く染まります。

ソーピング（洗い）

染色後は染色した温度よりやや低めの温度の湯ですすぎます（スペckルの電子レンジ加熱後は 60℃の湯の使用を推奨しています）。
急激な温度変化を加えると縮絨してしまうので、徐々に水を加えて冷ましてください。
冷めたら台所用液体中性洗剤を加えた水で洗い、泡が切れるまですすぎてください（糸は絡まりやすいので注意して作業してください）。

ソーピング（洗い）後、かげ干しをして乾かせば完成です。